

SUPERPLASTIFIKATOR TA'SIRIDA YUQORI MUSTAHKAMLI BOG'LOVCHILAR OLİSH

Ulug'bek Bekov Safarovich

"Qurulish materiallari va konstruksiyalari texnologiyasi" kafedrasi assistenti

Buxoro muhandislik-texnologiyasi instituti

Anatatsiya: Sementning qotish vaqtining tezligi bir qator omillarga bog'liq. Ma'lumki, sement kukunining maydalik darajasining ortishi bilan solishtirma sirt yuzasining ortishi uning qotish vaqtini tezlashadi. Ushbu tadqiqot ishida tabiiy sharoitda qotgan YuMB-100, ya'ni faqat portlandsement klinkeri va 3% gips toshidan tashkil topgan tarkiblari 28 sutkalik mustahkamligining mos ravishda 1 sutkada 20 dan to 23% gacha, 3 sutkada 53 dan to 58% gacha va 7 sutkada 68 dan to 77 % ga erishishi aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki tarkibida 0,8% superplastifikator bo'lgan tarkib 28 sutkada mustahkalik bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich – 56,3 MPani ko'rsatish bilan birga, qotish vaqtiga mos ravishda 1 sutkasida 28 sutkalik mustahkamligining 23 %i, 3 sutkasida 53%i va 7 sutkasida 68 %iga erishdi.

Kalit so'zlari: mustahkamlik, solishtirma sirt yuza, qotish vaqtini, klinker, maydalik darajasi, sement, YuMB-100, superplastifikator, sement xamir, portlandsement klinkeri.

Bugungi kunda dunyoda qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarishda asosiy bog'lovchi material sifatida foydalaniladigan sementga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSh, Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya kabi mamlakatlarda sement ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, ishlab chiqarishda sanoat chiqindilaridan foydalanish, sement sifatini pasaytirmagan holda uning tarkibidagi klinkeri miqdorini kamaytirish hisobiga ishlab chiqariladigan sement tan narxini arzonlashtirish, ularning samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga mavjud mahalliy xomashyo va sanoat


chiqindilaridan foydalanib, ishlab chiqarishning energiya tejamkor texnologiyalarini ishlab chiqishga alohida e'tibor berilmoqda. Sementning qotish vaqtining tezligi bir qator omillarga bog'liq. Uning mineralogik tarkibi katta ahamiyatga ega, xususan uch kalsiyli alyuminatning miqdorini ortishi bu ko'rsatkichni tezlashishiga olib keladi. Ilmiy izlanishlarimizda foydalangan klinker tarkibidagi uch kalsiyli alyuminatning miqdori bir xil bo'lganligini hisobga olgan holda, kontrol namuna sifatida solishtirma sirt yuzasi 3200 sm²/g bo'lgan portlandsementdan foydalanildi. YuMB ning solishtirma sirt yuzasi 5000; 5300 va 5500 sm²/g teng qabul qilindi (1-jadval).

1–jadval

	YuMB markasi	JK-02 superplastifikator miqdori, %	Solishtirma sirt yuzasi, sm ² /g	Normal quyuqlik, %	Qotish davri, saat-min	
					boshlani	ohir
	PS-500	0	3200	25,6	1-32	3-
	YuMB-100	0,6		19,6	0-25	1-
	YuMB-100	0,8		17,0	1-25	3-
	YuMB-100	1,0		16,3	1-30	4-
	YuMB(B)-55	0,6	5000	18,4	1-25	2-
	YuMB(B)-55	0,8		18,2	1-45	3-
	YuMB(B)-55	1,0		17,4	1-40	3-
	YuMB(B)-45	0,8	5300	19,5	3-30	5-
	YuMB(B)-45	1,0		18,0	3-30	5-
	YuMB(Sh)-55	0,6	5500	18,0	3-45	1-
	YuMB(Sh)-55	0,8		17,6	3-45	2-
	YuMB(Sh)-55	1,0		17,0	2-15	4-
	YuMB(Sh)-45	0,8		19,7	3-50	6-
	YuMB(Sh)-45	1,0		18,7	2-40	7-
	YuMB(B+Sh)	0,8		19,0	1-45	2-
	YuMB(B+Sh)	1,0		18,3	1-40	3-

Ma'lumki, sement kukunining maydalik darajasining ortishi bilan solishtirma sirt yuzasining ortishi uning qotish vaqtini tezlashadi. Shuningdek sement xamiri tarkibidagi

suv miqdorining ortishi bilan uning qotish vaqtini uzayadi, suv miqdorining kamayishi esa qotish vaqtini tezlashadi (1-jadval). Buni superplastifikatorning sement-suvli xamiridagi qattiq zarralari orasida ta'sir qiluvchi tortishish kuchlarini pasaytirishi bilan tushuntirish mumkin. Superplastifikator sement zarralari yuzasida adsorbsion qatlam hosil qilib, elektrostatik itarish kuchini hosil qilish bilan birga va tizimning yopishqoqligini pasaytiradi. Tabiiy sharoitda qotgan YuMB-100, ya'ni faqat portlandsement klinkeri va 3% gips toshidan tashkil topgan tarkiblari 28 sutkalik mustahkamligining mos ravishda 1 sutkada 20 dan to 23% gacha, 3 sutkada 53 dan to 58% gacha va 7 sutkada 68 dan to 77 % ga erishishi aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki tarkibida 0,8% superplastifikator bo'lgan tarkib 28 sutkada mustahkalik bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich – 56,3 MPani ko'rsatish bilan birga, qotish vaqtiga mos ravishda 1 sutkasida 28 sutkalik mustahkamligining 23 %i, 3 sutkasida 53%i va 7 sutkasida 68 %iga erishdi. Ana shu tarkiblardagi YuMBlarga issiq-nam ishlovi berib qotirish natijalariga ko'ra quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin: Issiq- nam ishlovi YuMBning mustahkamligiga ijobiy ta'sir qilishi aniqlandi. Issiq- nam ishlovi berib qotirilgan YuMB-100 ning hamma namunalari 28 sutkadan keyin tabiiy sharoitda qotgan namunalarining mustahkamligiga nisbatan deyarli 2 barobargacha yuqori mustahkamlikka erishdi. Issiq-nam ishlovi berilganidan keyin sinalganida 28 sutkalik mustahkamligiga nisbatan 77% mustahkamlikka erishishi aniqlandi (1-rasm).

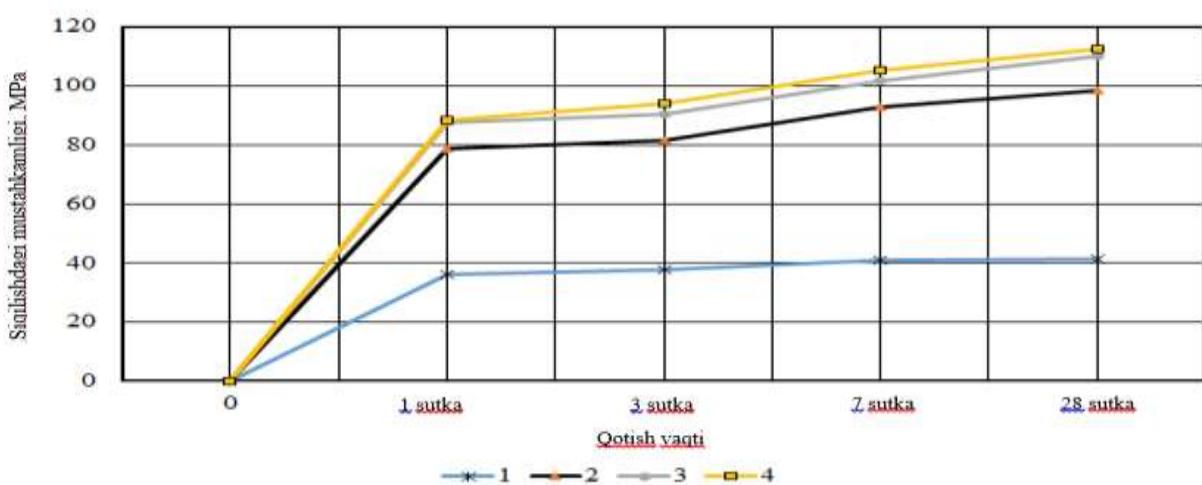

1-rasm. Issiq-nam ishlov berilgan YuMB-100 ning vaqt bo'yicha mustahkamligining o'zgarishi. Tarkiblarning tartib raqami 1 – jadval bo'yicha.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bekov U. S., Raximov F. F. Spektralnyy analiz kremniyorganicheskix soedineniy na osnove fenola //Universum: ximiya i biologiya. – 2021. – №. 5-2 (83). – S. 27-30.
2. Bekov U. S. Kvantovo-ximicheskie raschёty zaryadov oligoэtilentriétoksisilana-kak osnova ustoychivosti promejutochnogo i perexodnogo sostoyaniy //Universum: ximiya i biologiya. – 2020. – №. 11-1 (77). – S. 78-80. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10846>
3. Raximov F. F., Bekov U. S. Kvantovo-ximicheskie raschёty zaryadov kremniyorganicheskix soedineniy-kak osnova ustoychivosti promejutochnogo i perexodnogo sostoyaniy //Universum: ximiya i biologiya. – 2022. – №. 5-2 (95). – S. 47-50. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13614>
4. Bekov U. S. O vnedrenii bezotходных texnologiy v kojevenno-mexovoy promыshlennosti //Universum: texnicheskie nauki. – 2020. – №. 6-3 (75). – S. 9-11.
5. Bekov U., Qodirov J. Gidrofobnye svoystva plastiçirovannogo gipsa poluchenono s ispolzovaniem organicheskogo polimera na osnove fenolformalgida //Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – T. 1. – №. 25. – S. 23-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7344600>
6. Bekov U. S. Fluorescentnye reakции niobiya i tantala s organicheskimi reagentami //Universum: ximiya i biologiya. – 2020. – №. 5 (71). – S. 47-49. URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/9350>
7. Bekov, U. S. Vliyanie sposobov pererabotki i vneshnix faktorov na svoystva dispersno-napolnennix polimerov / U. S. Bekov // Sovremennye materialy, texnika i texnologiya : Materialy 3-y Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferenции, Kursk, 27 dekabrya 2013 goda / Otvetstvennyy redaktor Goroxov A.A.. – Kursk: Zakрытое акционерное общество "Universitetskaya kniga", 2013. – S. 88-90. – EDN SBFUXR.
8. Bekov, U. S. Izuchenie texnologicheskix i fiziko - mehanicheskix svoystv polimerных kompozицionalных materialov, poluchennых na osnove poliolefinov i otxodov neftegazovoy promыshlennosti / U. S. Bekov // Innovatsii v stroitelstve glazami molodых spetsialistov : Sbornik nauchnyx trudov Mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferenции, Kursk, 05–06 dekabrya 2014 goda / Otvetstvennyy redaktor: Gladышkin A.O.. – Kursk: Zakрытое акционерное общество "Universitetskaya kniga", 2014. – S. 62-65. – EDN TGAMSJ.
9. Safarovich B. U. et al. Using sunlight to improve concrete quality //Science and pedagogy in the modern world: problems and solutions. – 2023. – t. 1. – №. 1.
10. Fatoev I. I., Bekov U. S. Fiziko-ximicheskaya stoykost i mehanicheskie svoystva komponorov s reakционnosposobnymi napolnitelyami v jidkix agressivnyx

sredax //Teoreticheskie znaniya – v prakticheskie dela [Tekst]: Sbornik nauchnyx statey. – S. 111.

11. Safarovich B. U., Khaidarovich K. Z. Type of creep deformations of cellular concrete obtained by a non-autoclave method at low stresses //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – T. 2. – №. 4. – S. 81-85.

12. Bekov U. S., Xaydarovich Q. J. Fiziko-mekanicheskaya xarakteristika uplotniteley, poluchennyx v rezultate pererabotki vtorichnogo betona i jelezobetona //Pedagogs jurnalı. – 2023. – T. 31. – №. 2. – S. 51-56.

13. Bekov U. S., Xaydarovich Q. J. Fiziko-mekanicheskie svoystva plastiçirovannogo gipsa poluchenogo na osnove fenolformalgida //Principal issues of scientific research and modern education. – 2022. – T. 1. – №. 8. <https://woconferences.com/index.php/pisrme/article/view/379>

14. Bekov U. S. Issledovanie otnositelnix deformaçii neavtoklavnogo yacheistogo betona v usloviyax chistogo sdviga. – 2023.

15. Zayniev X. M., Bekov U. S. Izuchenie silovix sootnosheniy pri almaznoy glujenke. – 2023.

16. Muhiddinovich Z. K., Safarovich B. U. Study of force dependences in diamond ironing. – 2023.